







MasterSeal Traffic 2266

Sept. 2022 erst. Dec. 2020

Belægningssystem til parkeringsdæk.

Et revneoverbyggende system med håndudlagt vandtæt membran og bærelag iht. DS/EN 1504-2. Til brug på åbne og overdækkede parkeringsdæk, eksempelvis over butikker eller kontorbygninger. Dynamisk revneoverbyggende (klasse B 3.2 (-20° C)).

			Forbrug
	Primer	MasterTop P 622 Transparent, 2-komponent, EP. Indeholder ikke opløsningsmidler.	0,3 – 0,5 kg/m²
	Afsanding	Ovntørret kvartssand, 0,3 - 0,8 mm.	0,8 – 1,0 kg/m²
	Skrabespantling efter behov op til 1 mm ruhed	MasterTop P 622 Fyldt 1: 0,5. ovntørret kvartssand 0,1 - 0,3 mm	0,6 – 1,0 kg/m² *
	Afsanding	Ovntørret kvartssand. 0,3 – 0,8 mm	2,0 – 3,0 kg/m²
	Membran	MasterSeal M 869 2-komponent PU, grå, meget elastisk. Indeholder ikke opløsningsmidler.	1,8 – 2,6 kg/m²
	Slidlag	MasterSeal M 880 ** 2-komponent, hvid, elastisk, hurtighærdende, PU. Indeholder ikke opløsningsmidler.	0,5 – 0,8 kg/m²
	Afsanding	Ovntørret Kwartssand, str. 0,3-0,8 mm. eller 0,7 – 1,2 mm.	1,2 – 1,8 kg/m²
	Topcoat	MasterSeal TC 268 2-komponent, PU, højt tørstofindhold, UV- og vejrbestandig, "silkeblank".	0,45 – 0,7 kg/m²
	Alternativ topcoat	MasterSeal TC 681 2-komponent PU, pigmenteret. UV- og vejrbestandig, blank.	0,5 – 0,8 kg/m²
	Alternativ topcoat	MasterSeal TC 373 / 374 2-komponent EP, pigmenteret, kemikaliebestandig, slidstærk, blank. Indeholder ikke opløsningsmidler,	0,5 – 0,8 kg/m²
	Alternativ topcoat	MasterSeal TC 258 1-komponent, PU, pigmenteret sej-elastisk, slidstærk, UV- og vejrbestandig, blank. Opløsningsmiddelholdig.	0,5 – 0,8 kg/m²
	Total lagtykkelse:	3,5 – 4,5 mm	

MasterSeal Traffic 2266

Sept. 2022 erst. Dec. 2020

Belægningssystem til parkeringsdæk.


Et revneoverbyggende system med håndudlagt vandtæt membran og bærelag iht. DS/EN 1504-2. Til brug på åbne og overdækkede parkeringsdæk, eksempelvis over butikker eller kontorbygninger. Dynamisk revneoverbyggende (klasse B 3.2 (-20° C).

* I alt inkl. sand

** Alternativ: MasterSeal M 881 (Conipur WC 881).

*** MasterSeal TC 373 (Mastertop TC 473) er ikke UV-resistent og vil gulne på åbne parkeringsdæk.

Forbruget er vejledende og kan være højere, afhængig af underlagets ruhed og porøsitet og temperatur

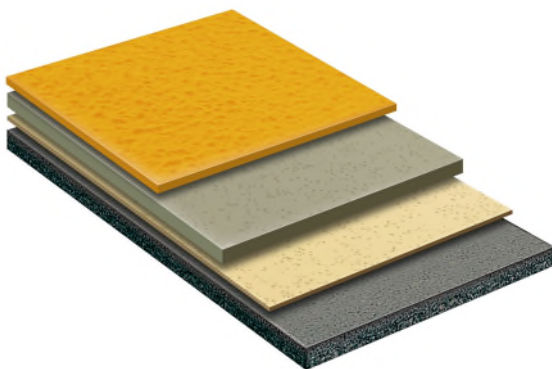

CE-mærke iht. EN-1504-2

CE	
1119	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
08	
226601	
EN 1504-2: 2004	
Surface protection product - coatings EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f and ZA.1g	
Linear shrinkage	NPD
Compressive strength	NPD
Abrasion resistance	≤ 3000 mg
Permeability to CO ₂	Sd > 50
Permability to water vapour	Class II
Capillary absorption ad permeability to water	< 0.1 kg/(m ² xh ^{0.5})
Thermal compatibility after freeze-thaw cycling	≥1,5 N/mm ²
Resistance to severe chemical attack	Reduction of hardness < 50 %
Impact resistance	Class I
Adhesion strength by pull-off test	≥1,5 N/mm ²
Reaction to fire	C _{fl} -s1
Skid resistance	Class III

NPD = no performance determined

Performance determined in System build-up **MasterSeal Traffic 2266**


MasterSeal Traffic 2266

Sept. 2022 erst. Dec. 2020

Belægningssystem til parkeringsdæk.

Et revneoverbyggende system med håndudlagt vandtæt membran og bærelag iht. DS/EN 1504-2. Til brug på åbne og overdækkede parkeringsdæk, eksempelvis over butikker eller kontorbygninger. Dynamisk revneoverbyggende (klasse B 3.2 (-20° C)).

CE-mærke iht. EN-13813

	
1119	
Master Builders Solutions Deutschland GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
08	
226601	
EN 13813: 2002	
Synthetic resin screed for use internally in buildings EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Essential characteristics	Performance
Fire behavior	Efl
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Wear resistance	< AR 1
Bond strength	> B 1,5
Impact resistance	> IR 4
Impact sound insulation	NPD
Sound absorption	NPD
Heat insulation	NPD
Chemical resistance	NPD
Slip/Skid resistance	NPD
Emissions behavior	NPD

NPD = no performance determined

Performance determined in System build-up **MasterSeal Traffic 2266**

Master Builders Solutions Denmark A/S

Hallandsvej 1
DK-6230 Røddekro
Telefon +45 73 66 30 30
www.master-builders-solutions.com

Master Builders Solutions Norway AS

Gullfotdalen 4
NO-2120 Sagstua
Telefon +47 90 11 47 10
www.master-builders-solutions.com

De tekniske informationer og arbejdsanvisninger er afgivet af Master Builders Solutions Denmark A/S med det formål at hjælpe brugeren at få det bedst mulige og mest økonomiske resultat. Vore anvisninger er baseret på mange års erfaring samt på vor nuværende viden. Da arbejdsforhold hos brugeren ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os et ansvar for de resultater, som en bruger måtte opnå ved anvendelsen af produktet. Det påhviler altid brugeren at foretage de i hans tilfælde nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler. Opstår der tvivl om produktets egenskaber eller anvendelse, skal Master Builders Solutions Denmark A/S straks kontaktes.

N.B. Da alle vores datablade løbende bliver opdateret er det brugers ansvar at anskaffe sig seneste version.